


BT LV 851 Washprimer AS 8514-001

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

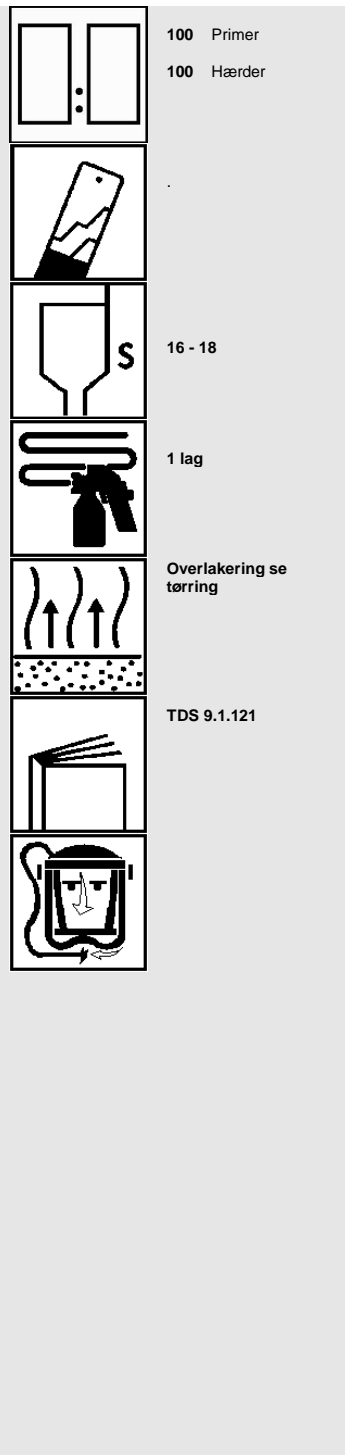

100 Primer
100 Hærder

16 - 18

1 lag

Overlakering se tørring

TDS 9.1.121

Beskrivelse:

2 komponent ætsende washprimer, som kan anvendes på de fleste underlag på storvogne. Den giver en perfekt vedhæftning og korrosionsbeskyttelse, specielt på stål og aluminium. Produktet er udviklet til ny lakering og omlakering af storvogne, busser og trailere.

Produkter og tilsætninger:

LV 851 Washprimer AS
LV 851 Washprimer Hærder Slow
LV 851 Washprimer Hærder Fast

Råmaterialebasis:

LV 851 Washprimer AS polyvinyl butyral
LV 851 Washprimer Hærder Slow / Fast fosforsyre.

Egnede underlag:

- Eksisterende lakker, undtagen termoplastiske lakker
- Stål
- Aluminium
- Galvaniseret stål
- Rustfrit stål
- Polyester laminat og krydsfiner
- Sikkens Polyesterspartelmasse

Overfladebehandling:

- Eksisterende lakker: Affedt med M700 Antistatisk silikonefjerner og slib med P320.
- Stål: Affedt med M700 Antistatisk silikonefjerner og slib med P180 eller hvis det er nødvendigt sandblæses til SA 2½-3. ISO 12944-4
- Hård aluminium: Rengør med Autocoat BT 800 Silikonefjerner og tørslib med P120 og P180.
- Blød aluminium: Rengør med Autocoat BT 800 Silikonefjerner og tørslib med P240 og P320 / P400.
- Galvaniseret stål: Affedt med Autocoat BT 800 Silikonefjerner og slib med Scotch Brite Type A.(Rød)
- Polyester laminat og krydsfiner: Affedt med M700 Antistatisk Silikonefjerner og slib med P240- P320 eller med Scotch Brite type A (Rød)
- Polyesterspartelmasse Affedt med M700 Antistatisk Silikonefjerner og slib med P180- P240

Blandeforhold:

100 Dele Autocoat BT LV 851 Washprimer AS
100 Dele Autocoat BT LV 851 Washprimer Hærder Slow / Fast

Anvend plastik beholdere.

BT LV 851 Washprimer AS 8514-001

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Sprøjte viskositet:

16 - 18 sek. DIN kop 4 ved 20 °C.

Brugstid: 8 timer ved 20°C

Dysetørrelser og sprøjtetryk:

Sprøjtepipistol:	Dyse:	Sprøjtetryk:
Overkop :	1.4-1.8 mm	2-3 bar
Overkop HVLP :	1.5-1.9 mm	max. 0,7 bar ved lufthætten
Underkop :	1.8 mm	2-3 bar
Underkop HVLP :	1.8-2.2 mm	max. 0,7 bar ved lufthætten
Trykfødning :	0.8-1.1 mm	2-3 bar forstøvningstryk 0,8- 1.0 bar materialetryk

Bemærk:

For detaljeret information se sprøjtepipistol leverandørens specifikationer.
Må ikke påføres elektrostatisk pga. lav flammepunkt.

Påføringsproces:

3-lags system: (BT LV 851 Washprimer AS + BT LV Filler + BT LV Toplak):

Påfør 1 vådt lag af BT LV 851 Washprimer AS

Bemærk:

1. Overfladen skal være tør før der påføres primer.
2. BT LV 851 Washprimer AS må ikke påføres ved en lavere luftfugtighed end 30 % og ikke højere end 75% ved minimum 15 °C.
3. Undgå at tørsprøjte BT LV 851 Washprimer AS.
4. BT LV 851 Washprimer AS kan også påføres med en god pensel.
5. BT LV 851 Washprimer AS må ikke overlakeres med epoxy primer, basefarve eller påføres polyesterspartelmasse.
6. Hvis der skal anvendes sealer (Fugemasse), skal sealeren altid påføres på en tør BT LV 851 Washprimer AS.

Lagtykkelse:

1 lag	µm 5 -8
-------	-------------------

Rækkeevne:

I sprøjteklar tilstand 1 µm tør lagtykkelse	m²/liter ± 68
---	------------------------------------

Den teoretiske rækkeevne afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens ujævnhed, påføringsmetode og påføringsforhold.

Rengøring af udstyr:

Wilco cellulosefortynder.

BT LV 851 Washprimer AS 8514-001

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Tørring:

For optimale egenskaber:

Hærder Slow	15°C	25°C
Kan overlakeres efter:	40 min	20min
Hærder Fast	15°C	20°C
Kan overlakeres efter:	30 min	15min

Bemærk:

1. Slibning er mulig efter 2 timers tørring ved 20 °C.

Kan overlakeres med:

Autocoat BT LV 350 Filler
Autocoat BT LV 350 Filler Varicolor
Autocoat BT LV 251 Primer UHS
Autocoat BT LV 254 Primer AS

Bemærk:

Autocoat BT LV 851 Washprimer AS skal overlakeres inden 24 timer.
Hvis overlakeringstiden er overskredet, skal der påføres 1 nyt tyndt lag Autocoat BT LV 851 Washprimer AS

Emballage:

BT LV 851 Washprimer AS	5 Liter
BT LV 851 Washprimer Hærder Slow	5 Liter
BT LV 851 Washprimer Hærder Fast	5 Liter

VOC:

VOC grænsen for dette produkt er (produktkategori: IIB C) sprøjteklar maks 780 g / liter
VOC værdien i dette produkt sprøjteklar er 740 g / liter.

Lagerholdbarhed:

LV 851 Washprimer AS	: 2 År
LV 851 Washprimer Hærder Slow	: 2 År
LV 851 Washprimer Hærder Fast	: 2 År



Autocoat BT



BT LV 851 Washprimer AS 8514-001

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Helbred, sikkerhed og miljø vedr. BT LV 851 Washprimer AS:

EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførelse, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forum for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com